

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению краски черной маркировочной (МКЭЧ-1)
горячего отверждения

Состав краски:

- основа;
- отвердитель.

Соотношение компонентов при приготовлении (смешивании) краски:
на 10 гр. основы – 1 гр. отвердителя (10:1). Точное соотношение указывается при поставке.

Количество основы и отвердителя отмерять путем взвешивания на весах. Точность весов должна быть не хуже 1% от взвешиваемой массы основы.

Для перемешивания краски рекомендуется использовать стекло размером 150мм х 150мм х 4мм. и латунную палочку диаметром 4мм длиной 150-170 мм., рис.1.

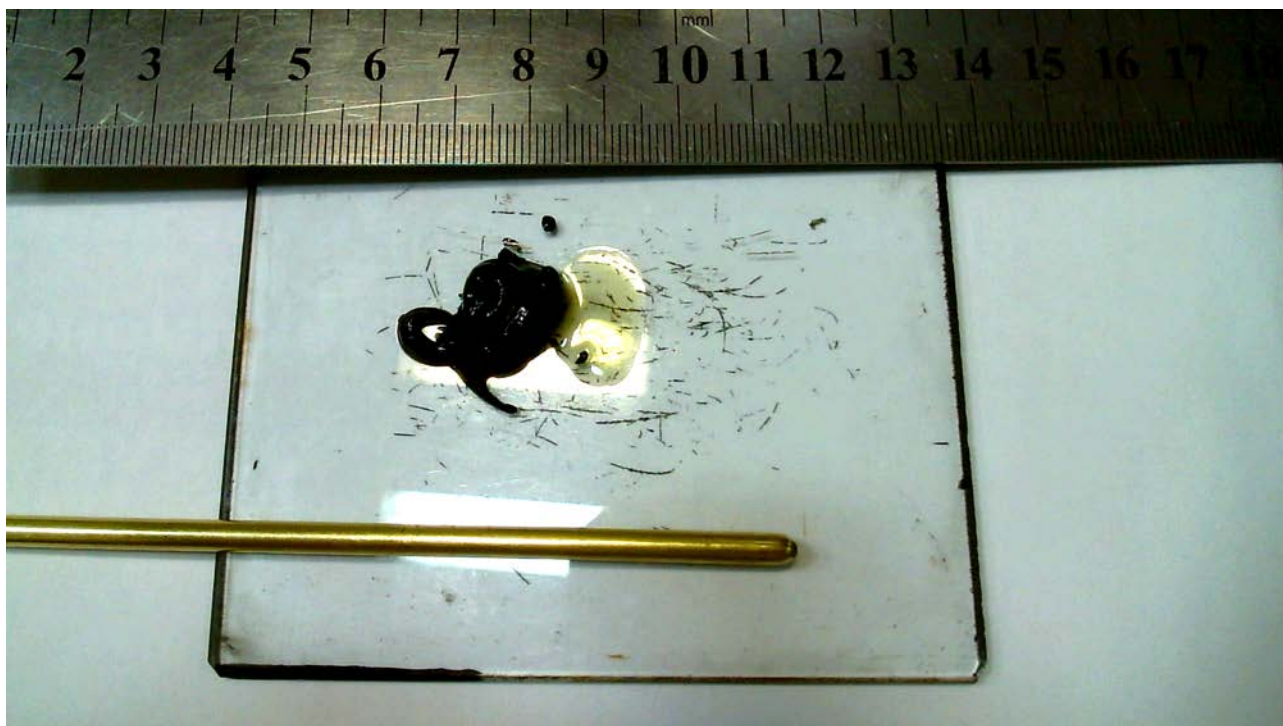


Рис.1. Инструменты для приготовления краски МКЭЧ-1

Взвесить стекло. Выдавить на стекло из шприца основу краски, контролируя с помощью весов необходимое количество.

Выдавить отвердитель из шприца на стекло, рядом с основой, контролируя с помощью весов необходимое количество.

Основу и отвердитель тщательно перемешать с помощью металлической или стеклянной палочки. Время перемешивания 15..20 минут. После выполнения этой операции краска готова к применению.

Жизнеспособность свежеприготовленной краски – 24часов.

Нанесенная на изделие краска отверждается в течении 4 часов при температуре $140\pm 10^{\circ}\text{C}$.

Основу и отвердитель хранить отдельно!